

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
ISO  
11009–  
2013

---

## НЕФТЕПРОДУКТЫ И СМАЗКИ

Определение стойкости консистентных смазок  
к вымыванию водой

(ISO 11009:2000, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. № 44-2013)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Киргизия	KG	Кыргыстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11009:2000 Petroleum products and lubricants – Determination of water washout characteristics of lubricating greases (Нефтепродукты и смазочные материалы. Определение стойкости к вымыванию водой консистентных смазок).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 28 «Нефтепродукты и смазочные материалы» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, международный стандарт, на который дана ссылка, имеются в Феде-ральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5–2001 (подраздел 3.6).

Сведения о соответствии межгосударственного стандарта ссылочному международному стандарту приведены в дополнительном приложении Д.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 711-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11009–2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

II

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

III



## НЕФТЕПРОДУКТЫ И СМАЗКИ

## Определение стойкости консистентных смазок к вымыванию водой

Petroleum products and lubricants. Determination of water washout resistance of lubricating greases

Дата введения – 2015—01—01

**Предупреждение –** Применение настоящего стандарта может быть связано с использованием опасных материалов, операций и оборудования. В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех проблем безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет возможности применения законодательных ограничений перед его применением.

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает определение стойкости консистентных смазок к вымыванию водой из подшипника при температурах 38 °С и 79 °С при установленных лабораторных условиях.

Настоящий метод не эквивалентен методу определения эксплуатационных характеристик смазок.

**2 Нормативные ссылки**

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного документа.

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Спецификация и методы испытаний)

**3 Сущность метода**

Набивают смазку в шарикоподшипник, затем вставляют его в гнездо с установленным зазором и врачают со скоростью  $(63 \pm 3)$  рад/с. На гнездо подшипника направляют поток воды температурой 38 °С или 79 °С со скоростью  $(5,0 \pm 0,5)$  см<sup>3</sup>/с. Стойкость смазки к вымыванию водой оценивают по количеству смазки, вымытой за 60 мин.

**4 Реактивы и материалы**


4.1 Вода класса 3 по ISO 3696.

4.2 Растворитель углеводородный средне кипящий с низким содержанием серы и ароматических соединений.

П р и м е ч а н и е 1 – Можно использовать уайт-спирит по стандарту [1] или нефтяной растворитель по стандарту [2] (любого класса), см. приложение В.

## 5 Аппаратура

.1 Аппарат для вымывания водой<sup>1)</sup>, состоящий из корпуса (5.3), установленного на ось, поддерживаемую двумя подшипниками (5.2), насоса для нагнетания воды с электрическим двигателем (двигателями), резервуара для воды и лопастной системы регулирования расхода воды через форсунку и системы нагревания воды (5.4). Подходящий аппарат приведен на рисунке 1.

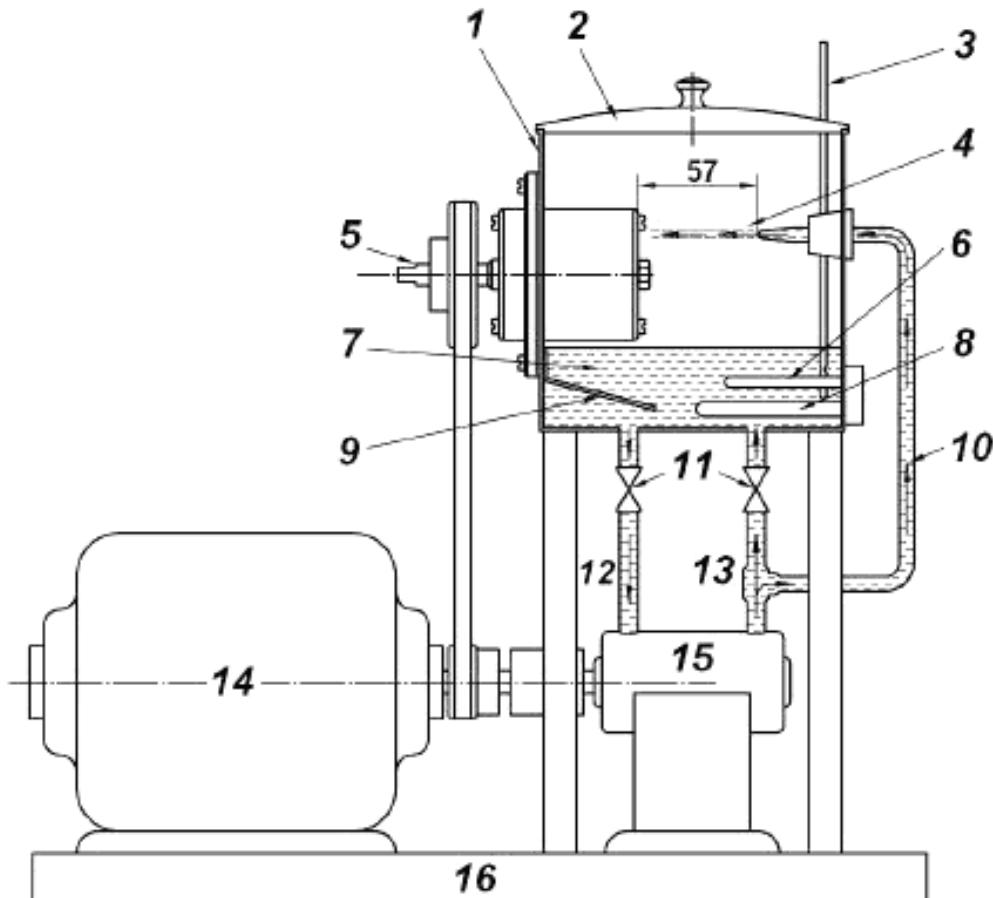

1 – резервуар размером приблизительно 150×150×105 мм; 2 – крышка; 3 – термометр; 4 – капилляр водяной форсунки диаметром 1 мм, обеспечивающий расход  $(5,0 \pm 0,5)$  см<sup>3</sup>/с; 5 – ось, на которой вращаются подшипники со скоростью  $(63 \pm 3)$  рад/с; 6 – терmostат; 7 – резервуар, содержащий не менее 750 см<sup>3</sup> воды, расположенный ниже гнезда подшипников; 8 – нагреватель; 9 – направляющая перегородка; 10 – система подачи воды; 11 – клапаны регулирования расхода воды; 12 – обратная линия; 13 – обходная линия; 14 – двигатель; 15 – жидкостный насос; 16 – основание аппарата


Рисунок 1 – Аппарат для определения стойкости консистентных смазок к вымыванию водой  
5.2 Подшипники 6204 С3Н.<sup>2)</sup>

П р и м е ч а н и е – Допускается использовать подшипники 6204 С4. Прецизионность была установлена при использовании подшипников SKF 6204 С3Н.

5.3 Типовой упорный подшипник в сборе (гнездо подшипника и защитная крышка) приведен на рисунке 2.

<sup>1</sup> Аппарат можно приобрести у Precision Scientific Co., 3737 Cortland St., Chicago, IL, USA, Labline Inc., 3072-82 W. Grant Ave., Chicago, IL-60622, USA, номер по каталогу 4165; Stanhope-Seta, Park Close, Englefield Green, Egham, Surrey, TW20 0XD, UK номер по каталогу 19160.

<sup>2</sup> Подшипники 6204 С3Н можно приобрести у поставщиков или в ASTM, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959.

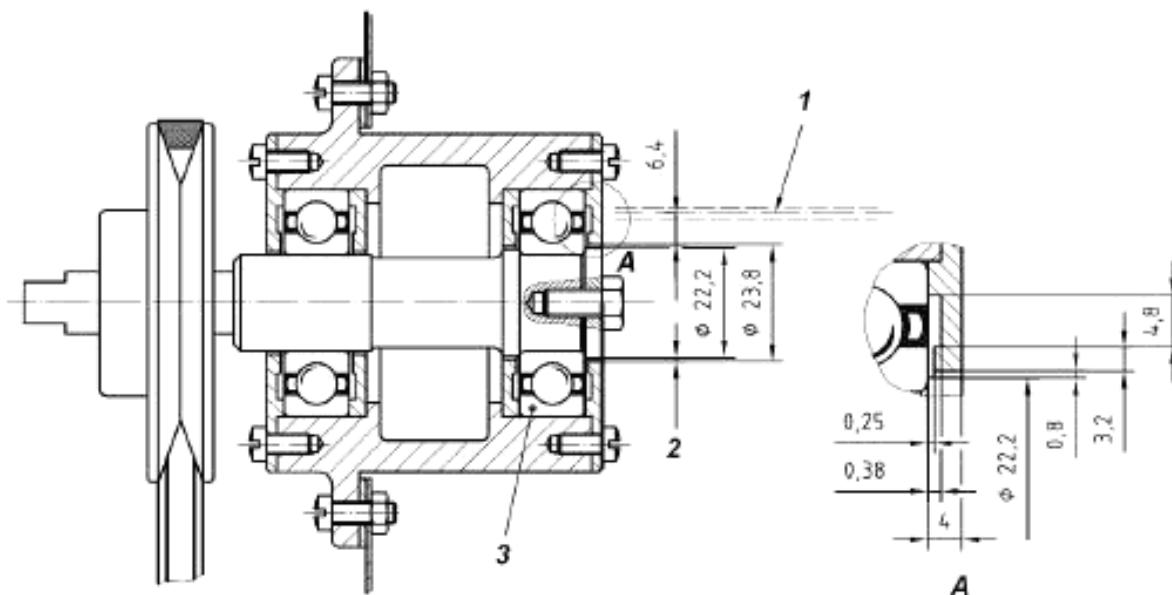

1 – осевая линия капилляра диаметром 1 мм; 2 – круговой зазор шириной 0,8 мм; 3 – испытательный подшипник 6204 С3Н

Рисунок 2 – Поперечный разрез типового упорного подшипника в сборе

5.4 Нагреватель воды для поддержания температуры  $(38,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$  или  $(79,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$ .

П р и м е ч а н и е – Используют нагреватели погружного типа, паровые змеевики или инфракрасные нагревательные лампы с трансформаторами или термостатами.

5.5 Термометр или термопара для определения температуры воды в резервуаре с предельным отклонением  $\pm 1^\circ\text{C}$ .

5.6 Секундомер с ценой деления 0,1 с.

5.7 Предметные стекла размерами, позволяющими разместить испытательный подшипник и защитную крышку.

5.8 Мерный цилиндр вместимостью  $100\text{ cm}^3$ .

5.9 Термостат с естественной конвекцией воздуха, поддерживающий установленную температуру с предельным отклонением  $\pm 3^\circ\text{C}$ .

5.10 Весы с точностью взвешивания до 1 мг.

## 6 Отбор проб

6.1 Для каждого испытания требуется достаточное количество смазки для заполнения двух испытательных подшипников (примерно 4 г на каждый).

6.2 Отбирают образец массой не менее 15 г.

6.3 Проверяют образец на однородность (разделение масла, фазовое изменение или сильное загрязнение). Испытывают только однородный образец.

## 7 Подготовка аппаратуры

Промывают водой (4.1) резервуар и линии подачи воды. Вытирают масляную пену с поверхности резервуара. Очищают подшипники растворителем (4.2). Убеждаются, что расход воды может поддерживаться в установленных пределах в течение 60 мин.

## 8 Проведение испытания

8.1 Проводят два испытания. Наполняют взвешенный подшипник  $(4,00 \pm 0,05)$  г испытуемой смазки. Вставляют взвешенные подшипники и защитные крышки в гнездо и собирают аппарат. Регистрируют массу подшипника, защитных крышек и смазки с точностью до 0,01 г.

8.2 Добавляют в резервуар не менее  $750\text{ cm}^3$  подогретой воды (4.1) и поддерживают уровень воды ниже гнезда подшипника с помощью трубы, прикрепленной к капилляру форсунки или направляющей перегородки до достижения равновесной температуры. Если испытание проводят при повышенной температуре

( $79,0 \pm 1,0$ ) °С, нагревают воду до заданной температуры нагревателем. Если аппарат оснащен одним двигателем, приводящим в действие насос и испытательный подшипник, во время нагревания воды снимают ремень со шкива оси подшипника.

8.3 После нагревания воды до установленной температуры регулируют скорость потока воды через резиновую трубку в мерный цилиндр (5.8) ( $5,0 \pm 0,5$ ) см<sup>3</sup>/с с помощью клапана на обходной линии. Скорость потока определяют с помощью секундомера (5.6) по объему жидкости, стекающей в цилиндр в течение 10 с. Снимают резиновую трубку с форсунки и регулируют поток воды так, чтобы она попадала на защитную крышку на 6,4 мм выше кругового зазора.

8.4 Проводят испытание ( $60 \pm 5$ ) мин с момента достижения скорости вращения подшипников ( $63 \pm 3$ ) рад/с.

8.5 Выключают двигатель и нагреватель (при использовании). Снимают подшипники и защитные крышки и помещают на взвешенное предметное стекло (5.7). Снимают с подшипников защитные крышки и помещают на наружные поверхности, чтобы влажная смазка была на воздухе.

8.6 Сушат подшипник и защитные крышки в термостате (5.9) в течение 15 ч при температуре ( $77 \pm 6$ ) °С (см. примечание), затем взвешивают с точностью до 0,01 г для определения потерь смазки. Смазку, оставшуюся на защитных крышках, и любые потери, возникающие при сушке, не следует рассматривать как потери смазки при испытании.

**П р и м е ч а н и е** – Возможна потеря массы при испытании смазок, содержащих маловязкие масла, из-за испарения масла во время сушки. Для смазок, содержащих высоковязкие масла, температуру сушки повышают до ( $93 \pm 3$ ) °С для облегчения удаления воды в течение заданного времени.

## 9 Вычисления

Вычисляют потери массы за счет вымывания водой  $w$ , % масс., по формулам

$$\Delta m_e = m_2 - m_1, \quad (1)$$

$$\Delta m_a = m_3 - m_1, \quad (2)$$

$$w = 100 \frac{\Delta m_a - \Delta m_e}{\Delta m_e}, \quad (3)$$

где  $m_2$  – масса смазки, подшипника и защитных крышек до проведения испытания,

г;

$m_1$  – масса подшипника и защитных крышек, г;

$m_3$  – масса смазки, подшипника и защитных крышек после проведения испытания, г.

## 10 Оформление результатов

Регистрируют среднеарифметическое значение результатов двух определений как массовую долю (% масс.) вымытой смазки при температуре испытания и указывают температуру сушки подшипников и смазки. Результат округляют до целого числа.

## 11 Прецизионность

### 11.1 Общие положения

Прецизионность метода, полученная при статистическом анализе результатов межлабораторных испытаний, приведена в 11.2 и 11.3.

### 11.1 Повторяемость $r$

Расхождение между результатами последовательных испытаний, полученными одним и тем же оператором с использованием одной и той же аппаратуры при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном проведении испытания может превысить следующие значения только в одном случае из двадцати:

$$\begin{array}{ll} \text{при температуре } 38^{\circ}\text{C} & r = 0,8(X + 2), \\ \text{при температуре } 79^{\circ}\text{C} & r = 0,6(X + 4,6), \end{array} \quad (4)$$

(5)

где  $X$  - среднеарифметическое значение результатов двух определений, % масс.

### 11.2 Воспроизводимость $R$

Расхождение между результатами двух единичных и независимых результатов испытаний, полученных разными операторами, работающими в разных лабораториях, на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном проведении испытания в течение длительного времени может превысить следующие значения только в одном случае из двадцати:

$$\begin{array}{ll} \text{при температуре } 38^{\circ}\text{C} & r = 1,4(X + 2), \\ \text{при температуре } 79^{\circ}\text{C} & r = 1,1(X + 4,6), \end{array} \quad (4)$$

(5)

где  $X$  - среднеарифметическое значение результатов двух определений, % масс.

## 12 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

- a) обозначение настоящего стандарта;
- b) тип и полную идентификацию испытуемого продукта;
- c) результат определения (см. раздел 10);
- d) любое отклонение от методики настоящего стандарта;
- e) дату проведения испытания.

## Библиография

- [1] BS 245:1976 Specification for mineral solvents (white spirit and related hydro-carbon solvents) for paints and other purposes<sup>3)</sup>  
[Спецификация на нефтяные растворители (уайт-спирит и аналогичные углеводородные растворители) для красок и других целей]
- [2] ASTM D 235–1992\* Standard specification for mineral spirits (petroleum spirits) hydro-carbon dry cleaning solvent<sup>4)</sup>  
[Стандартная спецификация на уайт-спирит (петролейные эфиры) для химической чистки]

---

<sup>3)</sup> Можно приобрести в British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, Великобритания.

<sup>4)</sup> Можно приобрести в American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, США.

\* Действует ASTM D 235–2012.

**Приложение ДА  
(справочное)**

**Сведения о соответствии межгосударственного стандарта ссылочному  
международному стандарту**

Таблица Д.А.1

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Спецификация и методы испытаний	—	*

\*Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного стандарта. Перевод данного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

---

УДК 665.76:620.162.4:006.354

МКС 75.080

IDT

Ключевые слова: нефтепродукты, консистентные смазки, стойкость к вымыванию водой

---

Подписано в печать 01.04.2014. Формат 60x84 $\frac{1}{2}$ .  
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 31 экз. Зак. 1703.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)